



KERASTONE

FOR PROFESSIONAL BUILDERS



Uk 2000

Intonaco di finitura decorativo minerale al quarzo

Ottima lavorabilità, Elevata adesione

DATI TECNICI*

Granulometria:	2 mm
Resistenza a compressione a 28 gg:	6,03 N/mm ²
Resistenza a flessione a 28gg:	1,83 N/mm ²
Reazione al fuoco:	Euroclasse A1
Adesione:	0,52 N/mm ²
Assorbimento d'acqua:	0,1 kg/(m ² x m ^{0,5})
Massa volumica prodotto indurito:	1421 kg/m ³
Coefficiente di permeabilità al vapore d'acqua	µs9

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni	sacco da 25 kg
Aspetto	polvere
Durata del prodotto	12 mesi in confezioni integre al riparo da umidità
Colori	bianco, grigio

SUPPORTI

- Intonaci tradizionali o premiscelati a base cemento e calce, nuovi o stagionati
- Intonaci cementizi resistenti e stagionati
- Calcestruzzo (previa accurata pulizia)

CAMPI D'IMPIEGO

Per rifinire su intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi, sia esterni che interni, su edifici ad uso abitativo, terziario, commerciale ed industriale.

CONSUMO

5 - 6 kg/mq per mm di spessore

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Acqua di impasto:	20-22% bianco 21-23% grigio
Temperatura di applicazione:	+5°C - +35°C
Tempo di vita dell'impasto:	2 ore
Tempo di ricoprimento:	28 gg
Spessore:	-massimo per mano: 2 mm -massimo totale (in più mani): 6 mm
Tempo di impasto:	3 min
Tempo di attesa tra una mano e l'altra	24h

* Questi tempi, calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.



Ciclo applicativo

ATTREZZI

Spatola metallica, frattazzo di plastica, agitatore con frusta

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI


Il supporto deve essere pulito, omogeneo, resistente, planare e uniformemente assorbente; privo di parti instabili o sfarinanti (polvere di raschiatura o rabottatura nel caso di sot- tofondi a proiezione meccanizzata). Nel caso di intonaci stagionati, inumidirli prima di procedere con la rasatura. Nel caso di intonaci nuovi, è consigliabile attendere un giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di applicare la rasatura (comunque non meno di 28 giorni in caso di rasatura in esterno). I calcestruzzi devono essere lavati, sgrassati e privi di qualsiasi traccia di efflorescenze saline ed oli disarmanti. Trattare supporti molto assorbenti primer 2-3 ore prima dell'applicazione di UK 2000.

APPLICAZIONE


- Inumidire il supporto prima dell'applicazione.
- Impastare con circa 5 - 6 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg con agitatore a frusta elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto completamente omogeneo e privo di grumi.
- Far riposare 10 minuti, agitare nuovamente ed applicare con spatola metallica su supporto umido.
- Applicare con spatola metallica e rifinire con frattazzo di plastica.
- Applicare la seconda mano dopo circa 24 ore dalla prima (fortemente dipendente dal tipo di supporto e dalla sua stagionatura).
- Idoneo a ricevere finiture decorative e pitture.

! Avvertenze e Raccomandazioni

- Evitare l'applicazione con forte vento o in pieno sole o su superfici surriscaldate
- Inumidire sempre i supporti dell'applicazione
- Prodotto pronto all'uso: aggiungere solo acqua pulita nella quantità indicata
- Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti

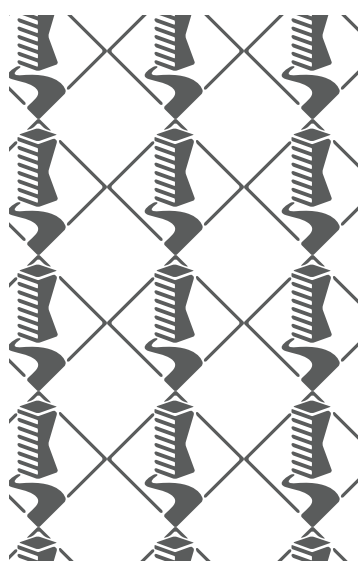

KERASTONE Sarl	
Mornag	
Tunisia	
DoP n° 1	
19	
Norma di riferimento	EN 998-1
Destinazione d'uso	Malta per intonaci interni ed esterni
Denominazione commerciale	UK 2000
Classificazione	GP
Reazione al fuoco [Cat.]	A1
Assorbimento d'acqua per capillarità [Cat.]	W ₂
Permeabilità dell'acqua dopo cicli di esposizione agli agenti atmosferici	NPD
Permeabilità al vapore acqueo [Kg/m s Pa]	≤ 9
Adesione [N/mm²]	≥ 0,52 (FP: A)
Adesione dopo cicli di esposizione agli agenti atmosferici [N/mm²]	NPD
Massa volumica [kg/m³]	1421
Conducibilità termica	NPD
Durabilità della malta OC	NPD
Sostanze pericolose	NPD
Resistenza a compressione [Cat.]	CS III

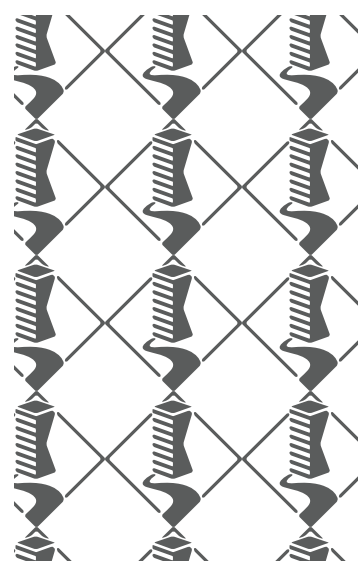

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. KERASTONE S.a.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Prodotto italiano

Realizzato da KERASTONE S.a.r.l. presso lo stabilimento di Mornag in Tunisia

Commercializzato da KERASTONE Italia S.r.l.s. Via Marchese Ugo 74 - 90141 Palermo

P.Iva: 06828670825—SDI: KRRH6B9 - www.kerastoneitaly.it | kerastoneitalia@gmail.com